

لوله‌ها و فیتینگ‌ها در آبرسانی

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- تعاریف مربوط به کاربرد لوله و فیتینگ‌ها یا وصاله‌ها را بیان نماید.
- ۲- مشخصات لوله‌های فولادی گالوانیزه و فیتینگ‌های آن را براساس استانداردهای معتبر بیان نماید.
- ۳- مقررات ملی درباره کاربرد لوله‌های گالوانیزه در توزیع آب آشامیدنی را توضیح دهد.
- ۴- مشخصات لوله‌های مسی و فیتینگ‌های آن را براساس استانداردهای معتبر بیان نماید.
- ۵- مقررات ملی مربوط به کاربرد لوله‌های مسی و فیتینگ‌های آن در توزیع آب آشامیدنی را بیان نماید.
- ۶- مشخصات لوله‌ها و فیتینگ‌های پلیمری مورد استفاده در توزیع آب آشامیدنی را بیان نماید.
- ۷- چگونگی کاربرد لوله‌ها و فیتینگ‌های پلیمری مورد استفاده در توزیع آب آشامیدنی را بیان نماید.

۶- لوله‌ها و فیتینگ‌ها در آبرسانی

لوله‌زاماً یکی نیست.

۱-۶- تعاریف^۱

هم‌ارزی قطر نامی در استانداردهای آمریکایی و اروپایی برای لوله و فیتینگ تا قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر (۶ اینچ) به ترتیب زیر است (جدول ۱-۶).

جدول ۱-۶- هم‌ارزی قطر نامی در استانداردهای اروپایی و آمریکایی

قطر نامی بر حسب میلی‌متر و اینچ			
اینچ (in)	میلی‌متر (mm)	اینچ (in)	میلی‌متر (mm)
۱/۸	۶	۱/۲	۴۰
۱/۴	۸	۲	۵۰
۳/۸	۱۰	۲۱/۲	۶۵
۱/۲	۱۵	۳	۸۰
۳/۴	۲۰	۴	۱۰۰
۱	۲۵	۵	۱۲۵
۱/۴	۳۲	۶	۱۵۰

۱-۶- قطر نامی^۲: قطر نامی هر لوله یک عدد قراردادی است که معمولاً با قطر خارجی یا قطر داخلی لوله یکی نیست. باید دانست که در بیشتر استانداردها، برای هر قطر نامی معین، قطر خارجی همه‌ی لوله‌ها یکی است و فقط ضخامت جدار و قطر داخلی آن‌ها تفاوت می‌کند، بنابراین برای مشخص کردن لوله بهتر است قطر خارجی و ضخامت جدار آن نیز داده شود. اگر فقط قطر نامی داده شود، بدون مراجعه به شماره‌ی استاندارد، نمی‌توان ضخامت جدار لوله را بدست آورد.

در استانداردهای اروپایی، قطر نامی لوله با «DN» نشان داده می‌شود. مثلاً «DN50» برای معرفی لوله‌ای با قطر نامی ۵۰ میلی‌متر کافی است و دیگر لازم نیست واژه‌ی میلی‌متر به دنبال «DN50» نوشته شود.

در استانداردهای آمریکایی قطر نامی لوله با «NPS» نشان داده می‌شود که بر حسب اینچ بیان می‌شود. در این استانداردها نیز قطر نامی لوله، بر حسب اینچ، با قطر خارجی یا قطر داخلی

کامل، فشاری است که با فشارسنج اندازه‌گیری می‌شود و برابر فشار تنظیم شیر اطمینانی است که سیستم را حمایت می‌کند.»

۴-۱-۶- فشار آزمایش^۳ (پیش از نصب): «فشار آزمایش فشاری است که کارخانه‌ی سازنده به منظور آزمایش هر یک از اجزای لوله‌کشی، در شرایط دمای اتاق آزمایش (20°C)، بر آن اعمال می‌کند.» فشار آزمایش در مورد اجزای لوله‌کشی $1/5$ برابر فشار نامی است مگر آن که در استاندارد آن قطعه، فشار دیگری مشخص شده باشد.

۵-۱-۶- فشار آزمایش سیستم (پس از نصب): در همه‌ی استانداردهای اروپایی و آمریکایی، فشار آزمایش سیستم باید دست کم $1/5$ برابر فشار کار سیستم باشد.

در استانداردهای آمریکایی تأکید شده است که فشار آزمایش سیستم (پس از نصب)، برای اتصالات فلنجی، در هیچ مورد نباید از $1/5$ برابر حداقل فشار کار مجاز اجزای آن سیستم، در دمای 38°C ، بالاتر باشد.

۶-۱-۶- کلاس فشار^۴: در استانداردهای آمریکایی، مانند ANSI، طبقه‌بندی اجزای لوله‌کشی براساس کلاس فشار صورت می‌گیرد. طبقه‌بندی کلاس فشار از نظر جنس مصالح به ترتیب زیر است:

مصالح چدنی	$25 - 125 - 250 - 400 - 300 - 150 - 1500 - 2500$
------------	--

چدن چکش خوار	$150 - 200 - 250 - 125 - 250$
برتر ریختگی	$125 - 200$

در بیشتر موارد در جدول‌ها حداقل فشار کار از کلاس فشار داده شده بیشتر است. واحد فشار در این سیستم بوند بر اینچ مربع است.

۲-۶- لوله‌ی فولادی گالوانیزه (سفید)

این لوله در واقع همان لوله‌ی فولادی درزدار (سیاه) است که پس از ساخت، برای محافظت در برابر مواد خورنده،

است که تحت آن، و در دمای 20°C ، مصالح وابعاد اجزای لوله‌کشی، براساس استانداردهای مربوط، طراحی می‌شوند. منظور از اجزای لوله‌کشی، لوله، فیتینگ، فلنج، شیر، لوازم ویژه و همه قطعات دیگری است که در معرض فشار داخلی باشند. در استانداردهای اروپایی فشار نامی با علامت «PN» نشان داده می‌شود.

در استاندارد DIN2401 SHEET1 فشار نامی طبق جدول ۲-۶ طبقه‌بندی شده است.

جدول ۲-۶- طبقه‌بندی فشار نامی (برحسب کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)*

	۱	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰
		(۱۲/۵)	(۱۲۵)	
$1/6$	۱۶	۱۶۰	۱۶۰۰	
		(۲۰)	(۲۰۰)	
$2/5$	۲۵	۲۵۰	۲۵۰۰	
		(۳۲)	۳۲۰	
۴	۴۰	۴۰۰	۴۰۰۰	
$5/5$	(۵۰)	(۵۰۰)		
۶	۶۴	۶۴۰	۶۴۰۰	
(۸)	(۸۰)	(۸۰۰)		

* از به کار بردن ارقام درون پرانتز حتی المقدور باید خودداری شود، مگر آن که استفاده از ارقام دیگر (که درون پرانتز نیست) خیلی نامناسب باشد.

۳-۱-۶- فشار کار مجاز^۲: در استاندارد DIN2401 SHEET1 فشار کار مجاز چنین تعریف شده است: «فشار کار مجاز در لوله‌کشی بالاترین فشاری است که اجزای لوله‌کشی ممکن است به هنگام کار در معرض آن قرار گیرند.» فشار کار مجاز به دمای کار سیستم بستگی دارد و از آن تعیت می‌کند. اگر دمای کار سیستم لوله‌کشی 20°C باشد، فشار کار مجاز برابر فشار نامی خواهد بود.

در منابع مؤسسه‌ی ASHRAE عبارت حداقل فشار مجاز به این شرح تعریف شده است: «حداقل فشار مجاز یک سیستم

۱- Nominal Pressure

۲- Permissible Working Pressure

۳- Test Pressure

جدول ۳-۶- مشخصات فیزیکی لوله‌های فولادی با وزن

متوسط در استاندارد BS1387

قطر نامی mm	قطر نامی به اینج (in)	قطر خارجی		ضخامت	لوله‌ی سیاه		
		حداکثر	حداقل		سر با دندنه	سر بدون دندنه	بوشن
8	1/4	13.9	13.3	2.3	0.641	0.645	
10	3/8	17.4	16.8	2.3	0.839	0.845	
15	1/2	21.7	21.1	2.6	1.21	1.22	
20	5/8	27.2	26.6	2.6	1.56	1.57	
25	1	34.2	33.4	3.2	2.41	2.43	
32	1 1/4	42.9	42.1	3.2	3.10	3.13	
40	1 1/2	48.8	48.0	3.2	3.57	3.61	
50	2	60.8	59.8	3.6	5.03	5.10	
65	2 1/2	76.6	75.4	3.6	6.43	6.55	
80	3	89.5	88.1	4.0	8.37	8.54	
100	4	114.9	113.3	4.5	12.2	12.5	
125	5	140.6	138.7	5.0	16.6	17.1	
150	6	166.1	164.1	5.0	19.7	20.3	

جدول ۴-۶- مشخصات فیزیکی لوله‌های فولادی با

وزن سنگین در استاندارد BS1387

قطر نامی mm	قطر نامی به اینج (in)	قطر خارجی		ضخامت	وزن لوله‌ی سیاه		
		حداکثر	حداقل		سر بدون دندنه	سر با دندنه و بوشن	
8	1/4	13.9	13.3	2.9	0.765	0.769	
10	3/8	17.4	16.8	2.9	1.02	1.03	
15	1/2	21.7	21.1	3.2	1.44	1.45	
20	5/8	27.2	26.6	3.2	1.87	1.88	
25	1	34.2	33.4	4.0	2.94	2.96	
32	1 1/4	42.9	42.1	4.0	3.80	3.83	
40	1 1/2	48.8	48.0	4.0	4.38	4.42	
50	2	60.8	59.8	4.5	6.19	6.26	
65	2 1/2	76.6	75.4	4.5	7.93	8.05	
80	3	89.5	88.1	5.0	10.3	10.5	
100	4	114.9	113.3	5.4	14.5	14.8	
125	5	140.6	138.7	5.4	17.9	18.4	
150	6	166.1	164.1	5.4	21.3	21.9	

آبرسانی با لوله‌ی گالوانیزه، در اینجا به شرح مختصر هر یک از آن‌ها می‌پردازم. (جدول ۵-۶- فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش‌خوار و جدول ۶-۶- فیتینگ‌های ساخته شده از فولاد را نشان می‌دهم).

الف - بوشن (Socket): قطعه‌ای استوانه‌ای است که برای متصل نمودن دو قطعه‌ی لوله یا فیتینگ به هم دیگر به کار می‌رود و به صورت بوشن ساده، روییج توپیچ و بوشن تبدیل وجود دارد.

جدارهای داخلی و خارجی آن را با آلیاژ روی روکش کرده‌اند. لوله‌های گالوانیزه در شاخه‌های ۶ متری به بازار عرضه می‌شود، اتصال آن‌ها معمولاً دنده‌ای است و نباید از جوش دادن برای اتصال آن‌ها استفاده شود از این لوله در سیستم آب سرد و گرم بهداشتی استفاده می‌شود.

۶-۲-۱- جدول‌های استاندارد لوله‌های فولادی

گالوانیزه: لوله‌های فولادی گالوانیزه باید مطابق یکی از استانداردهای معتبر جهانی ساخته شوند. مقررات ملی ساختمان ایران نیز تنها لوله‌های را که براساس یکی از مؤسسه‌ات استاندارد ساخته شده باشند تأیید نموده است. این مؤسسه‌ات عبارت اند از :

- سازمان جهانی استاندارد : ISO

- مؤسسه‌ی استاندارد آلمان : DIN

- مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا : BS

- مؤسسه‌ی ملی استاندارد آمریکا : ANSI

- استاندارد صنعتی ژاپن : JIS

- مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : ISIRI

برای نمونه در استاندارد BS لوله‌های فولادی در سه وزن سبک، متوسط و سنگین ساخته می‌شوند. تنها مشخصات لوله‌های متوسط و سنگین براساس این استاندارد در جداول ۶-۴ و ۶-۵ ارائه شده است. کاربرد لوله‌های سبک در لوله‌کشی آبرسانی ساختمان‌ها مجاز نمی‌باشد. مقدار روی که در گالوانیزه کردن سطوح داخلی و خارجی لوله‌ها به کار می‌رود نباید از ۵۰۰ گرم بر مترمربع کمتر باشد، ضخامت این مقدار روی برابر ۷۰ میکرون است.

۶-۲-۲- فیتینگ‌های لوله‌های گالوانیزه:

فیتینگ‌ها، قطعاتی هستند که در مسیر لوله‌کشی، برای تغییر جهت، انشعب‌گیری، تبدیل قطر لوله و یا اتصال دو لوله به هم دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در لوله‌کشی آبرسانی بالوله‌ی گالوانیزه، متداول ترین فیتینگ‌ها عبارت اند از : بوشن، زانو، سهراهی، مغزی، مهره‌ماسوره، تبدیل و درپوش که جنس آن‌ها طبق مقررات ملی ساختمان باید از نوع فولادی گالوانیزه (جنس خود لوله) یا چدن چکش‌خوار باشد.

با توجه به اهمیت فیتینگ‌ها در شبکه‌ی لوله‌کشی

اتصال دو قسمت از لوله کشی به یک دیگر یا اتصال لوله کشی به دستگاه به کار می رود.

مهره ماسوره خود از سه قطعه‌ی پیوسته به هم تشکیل شده است. دو قطعه از آن هر یک به یک طرف وصل می‌شود و قطعه‌ی وسط با اتصال دادن این دو قطعه به یکدیگر دو قسمت لوله کشی را به هم وصل می‌کند. از مهره ماسوره در اتصال سیستم لوله کشی به دستگاه‌ها مانند آب گرم کن یا اتصال لوله‌ها در طول‌های بلند و در مدارهای بسته استفاده می‌شود.

و – درپوش (Plug) یا Cap: در صورت لزوم برای بستن دهانه‌های باز و انشعاب‌ها به کار می‌رود.

ب – زانو (elbow): قطعه‌ای است که برای تغییر جهت مسیر استفاده می‌شود و با توجه به زاویه‌ی تغییر و نحوه‌ی دندنه شدن، دارای انواع و اقسام مختلفی است.

ج – سه راهی (Tee): قطعه‌ای است که برای انشعاب‌گیری در لوله کشی کاربرد دارد.

د – مغزی (Nipple): یک قطعه لوله‌ی دو سر دنده یا یک قطعه‌ی ریختگی دو سر دنده است که از آن برای اتصال فیتنگ‌ها به هم دیگر یا به شیرها استفاده می‌شود.

ه – مهره ماسوره (Unions): قطعه‌ای است که برای

جدول ۵-۶ – فیتنگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار طبق استاندارد *ISO49




Types	Symbols				
A Elbows زانو	A1	A1/45°	A4	A4/45°	
B Tees سه راه			B1		
C Crosses چهارراه	C1				
D Short bends خم	D1	D4			
E Pitcher tees Twin elbows سه راه دوردار	E1			E2	
G Long sweep bends خم دوردار	G1	G1/45°	G4	G4/45°	G8

* بعضی از فیتنگ‌های نشان داده شده (در این استاندارد) در بازار ایران رایج نیست.

ادامه جدول ۵-۶- فیتینگ های ساخته شده از چدن چکش خوار طبق استاندارد ISO49

Types	Symbols			
M Sockets بوشن	M2		M4	
N Bushings Hexagon nipples مغزی		N4		N8
P Backnuts مهره	P4			
T Caps Plugs کلاهک، درپوش	T1	T8	T9	T11
U Union مهره ماسوره	U1	U2	U11	U12
UA Union elbows زانوی مهره ماسوره ای	UA1	UA2	UA11	UA12
Za Side outlet elbows and tees زانو - سه راه	Za1	Za2		

جدول ۶-۶- فیتینگ‌های فولادی مخصوص اتصال دندای طبق استاندارد ISO 4145

Diagram	Type	Symbol	Table
	زنو و زانو تبدیل Elbows, equal and reducing تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	A1	2 and 3
	زانو چپی Male and female elbows تا قطر نامی ۵۰ میلی متر	A4	4
	سه راه و سه راه تبدیل Tees, equal and reducing تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	B1	2 and 3
	چهارراه Crosses تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	C1	2
	Half sockets تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	M1	5
	بوشن و بوشن تبدیل Sockets, equal and reducing تا قطر نامی ۱۵۰ میلی متر	M2	6 and 7
	تبديل روییج توییج Reducing bushes تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	N4	8
	مغزی Hexagon nipples تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	N8	9
	دریوش Caps تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	T2	10
	دریوش Plugs تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	T8	11
	مهره و ماسوره Unions تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر	U1 or U11	12

که قطعه‌ی موردنظر بر طبق آن ساخته شده است، به صورت

۳-۲-۶- مقررات ملی

الف - اعتبار ساخت: روی هر قطعه از لوله، فیتینگ، ریختگی، برجسته، یا مهر پاک شدنی نقش شده باشد.

ب - لوله‌ی فولادی گالوانیزه: لوله‌های فولادی باید فلنج، شیر و دیگر اجزای لوله کشی توزیع آب آشامیدنی باید مارک کارخانه‌ی سازنده، کیفیت ساخت یا استاندارد مورد تأییدی از نوع گالوانیزه درزدار، دو سر دنده با بوشن فولادی گالوانیزه


۳-۶- لوله‌های مسی

از لوله‌های مسی برای لوله‌کشی تأسیسات آب سرد و آب گرم، لوله‌کشی گاز و دیگر تأسیسات گرمایی و سرمایی استفاده می‌شود. چون مقاومت کششی مس بالا است بنابراین لوله‌ها را می‌توان با جداره‌ی نازک تهیه کرد که باعث سبک وزنی لوله‌ها و کاهش هزینه‌ی ساخت می‌گردد. در صورت وجود خطرخوردگی و اسیدی بودن خاک می‌توان آن‌ها را با پوششی از پلاستیک تهیه کرد. لوله‌های مسی سطح داخلی صافی دارند و مقاومت کمی در برابر جریان مایعات ایجاد می‌کنند. به همین دلیل از این لوله‌ها در قطر داخلی کوچک‌تر می‌توان استفاده کرد.

ظاهر این لوله‌ها تمیز است و در صورت ضرورت می‌توان آن‌ها را آب کروم داد.

۳-۶-۱- انواع لوله‌های مسی: لوله‌های مسی به دو دسته‌ی عمدۀ تقسیم می‌شوند:

- الف - لوله‌هایی که در لوله‌کشی آب سرد و گرم و گاز و گازهای طبی مورد استفاده‌اند.
 - ب - لوله‌هایی که در سیستم‌های تهویه مطبوع و تبرید نوع ACR به کار می‌روند.
- در لوله‌های ACR قطر نامی لوله برابر قطر خارجی است ولی در لوله‌های مسی مخصوص آب سرد و گرم و گاز قطر نامی لوله تقریباً برابر قطر داخلی است و در نتیجه در یک قطر نامی لوله‌ی آبرسانی و گازرسانی بزرگ‌تر از لوله‌های ACR هستند (شکل ۳-۱).

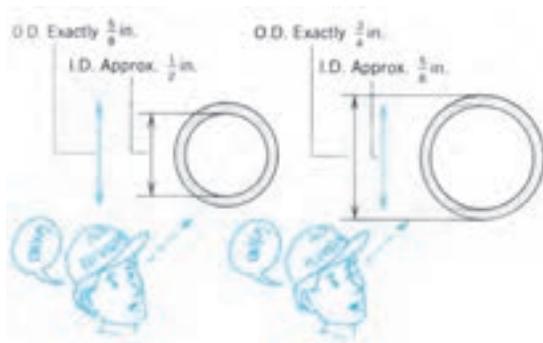

شکل ۳-۱- لوله‌ی $\frac{5}{8}$ ACR کوچک‌تر از لوله‌ی $\frac{5}{8}$ آبرسانی است.

و مطابق یکی از استانداردهای زیر باشد:

ISLRI	423	
ISO	65	(وزن متوسط و سنگین)
DIN	2440 , 2441	
BS	1387	(وزن متوسط و سنگین)
ANSI	A53	

ج - انتخاب فیتینگ

۱- فیتینگ‌هایی که در لوله‌کشی توزیع آب آسامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید از نظر استانداردهای جنس، اندازه، ضخامت جدار، نوع دندۀ و دیگر مشخصات با لوله‌ها مطابقت داشته و برای کار با لوله‌های انتخاب شده مناسب باشد.

۲- سطح داخلی فیتینگ‌ها باید برآمدگی، بعد، یا تغییر سطح مقطع، که ممکن است مانعی در برابر جریان آب ایجاد کند، داشته باشد.

۳- در صورت استفاده از مهره ماسوره باید از نوعی انتخاب شود که سطح آب‌بند بین دو قطعه‌ی آن مخروطی یا تخم مرغی باشد. کاربرد مهره ماسوره‌ای که سطح آب‌بند آن صفحه‌ی صاف عمود بر محور باشد، مجاز نیست.

۴- فیتینگ‌هایی که در لوله‌کشی فولادی گالوانیزه استفاده می‌شود باید از نوع چدنی چکش خوار^۱ یا از نوع فولادی گالوانیزه و برابر یکی از استانداردهای زیر باشد:
فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار

DIN 2950

BS 143 , 1256

ISO 49

فیتینگ‌های فولادی دندۀ‌ای

DIN 2980

BS 1740

ISO 4145

- از نظر جنس آلیاژ فقط از SF-CUF عرضه می‌شوند.
- مقاومت فیزیکی این لوله‌ها یکسان است.
- لوله‌های مسی بی درز DIN 1786 به چهار صورت عرضه می‌شوند :
 - به صورت کلاف، به قطر خارجی ۶ تا ۲۲ میلی‌متر، به طول ۲۵ یا ۵۰ متر، با آلیاژ SF-CUF22
 - به صورت شاخه‌ی مستقیم، به قطر خارجی ۶ تا ۵۴ میلی‌متر، به طول ۵ متر، با آلیاژ SF-CUF37
 - به صورت شاخه‌ی مستقیم، به قطر خارجی ۶۴ تا ۱۳۳ میلی‌متر، به طول ۵ متر، با آلیاژ SF-CUF30
 - به صورت شاخه‌ی مستقیم، به قطر خارجی ۱۵۹ و ۲۱۹ میلی‌متر، به طول ۴ یا ۵ متر، با آلیاژ SF-CUF30
- لوله‌های مسی DIN 1786، که به صورت کلاف عرضه می‌شوند، در حالت سرد و بدون استفاده از ابزار مخصوص، قابلیت خم شدن دارند.
- لوله‌های مسی DIN 1786، که به صورت شاخه‌ی مستقیم عرضه می‌شوند، تا قطر خارجی ۱۸ میلی‌متر، در حالت سرد و به کمک ابزار مناسب، قابلیت خم شدن دارند.

لوله‌ی مسی بی درز که در استاندارد ANSI /ASTM B88 ساخته می‌شود. از نظر ضخامت جدار به انواع K (سنگین)، L (وزن متوسط) و M (سبک) تقسیم و به دو صورت سخت و نرم عرضه می‌شوند، در حالت نرم تا قطر ۱/۵ اینچ (۴۰ میلی‌متر) به صورت کلاف و در حالت سخت به صورت شاخه به بازار عرضه می‌گردد.

در استاندارد 1988 DIN، برای لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، استفاده از لوله‌های مسی DIN 1754 توصیه شده است. استاندارد DIN 1754 شامل گروه‌های متعدد و متنوع لوله‌های مسی بی درز است که از نظر جنس، ضخامت جدار و مشخصات دیگر طیف وسیعی را تشکیل می‌دهد.

یک گروه از لوله‌های DIN 1754 به لوله‌های مسی بی درز DIN 1786 اختصاص دارد که شامل خصوصیات زیر است :

- از نظر قطر خارجی و ضخامت جدار در تعداد محدودتری عرضه می‌شوند.
- در یک یا دو طول عرضه می‌شود.

۶-۳-۲ کاربرد لوله‌های مسی: در جدول ۷-۶ از استاندارد DIN 1786، لوله‌های مسی بی‌درز که برای کاربردهای آب و گاز توصیه شده، باعلامت «●» نشان داده شده است. در این جدول دیده می‌شود که این لوله‌ها تا قطر خارجی ۱۰۸ میلی‌متر برای اتصال لحیمی مویینگی (CAPILLARY SOLDER) توصیه شده است.

جدول ۷-۶ از استاندارد DIN 1786 کاربرد لوله‌های مسی

قطر خارجی	ضخامت						قطر نامی
	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
فقط برای اتصال لحیمی مویینگی							
6	X	X					4
8	X	X					6
10	X	X					8
12	X	●					10
15 ¹⁾	X	●	X				—
18 ¹⁾		●	X				15
22 ¹⁾		●	X				20
28 ¹⁾		X	●				25
35			●				32
42			●	X			40
54			X	●			50
64				●			—
76,1				●	X		65
88,9				●	X		80
108				●	X		100
فقط برای اتصال‌هایی غیر از اتصال لحیمی مویینگی							
133					●		125
159					●		150
219					●		200
267					●		250


Tubes conforming to the requirements of this standard need only be supplied in those dimensions which are marked "X" or "●" in this table.

Tubes with dimensions marked "●" shall be used for gas and water installations.

1) A nominal wall thickness of at least 1,5 mm is recommended if these tubes are to be joined by manual welding.

قرار گرفتن لوله در داخل فیتینگی با دهانه‌ی بزرگ‌تر یا قرار گرفتن لوله داخل لوله‌ای که طرف اتصال به وسیله‌ی قالبی بزرگ‌تر شده باشد، انجام می‌گیرد (شکل ۶-۲).

۶-۳-۳ اتصال لوله‌های مسی: اتصال لوله‌ی مسی به لوله‌ی مسی، یا فیتینگ مسی، به صورت لحیمی مویینگی¹⁾ یا فیتینگ فشاری انجام می‌گیرد. اتصال لحیمی مویینگی پس از

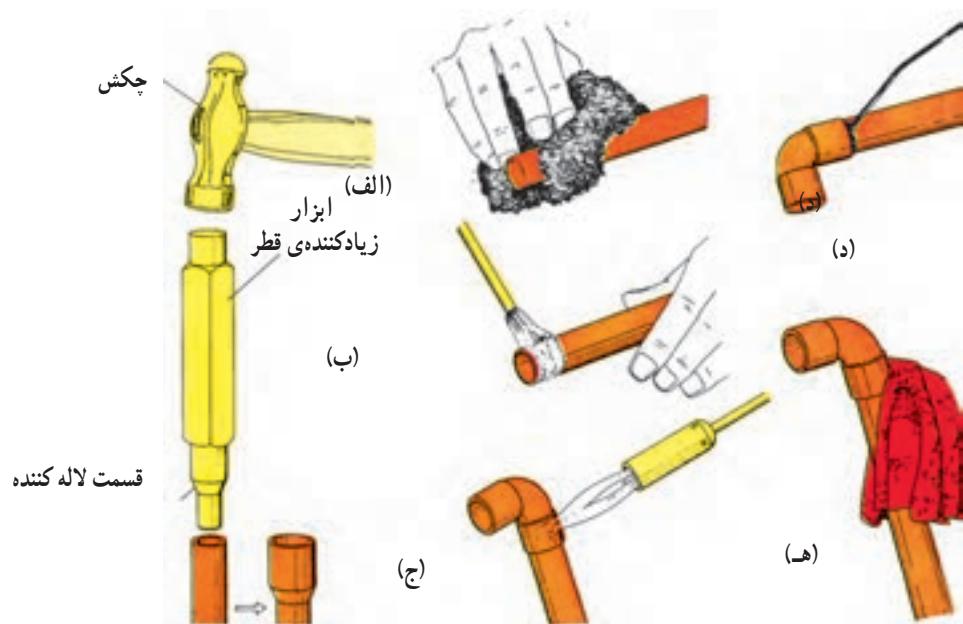

برای بزرگ کردن قطر لوله، قالب را در لوله قرار دهید و با چکش به آن ضربه بزنید به طوری که انتهای آن لاله‌ای شود.

الف – در اتصال لحیمی ابتدا سطح بیرونی سر لوله را با پشم فلزی برآق کنید.
ب – روان‌ساز اضافه کنید.



ج – لوله را در داخل فیتینگ قرار دهید و حرارت دهید.

د – لحیم را به لبه فیتینگ در تماس قرار دهید.


ه – با پارچه اضافه‌های لحیم را تمیز کنید.

شکل ۲-۶-۶ – اتصال لحیمی مویینگی

اتصال فیتینگ فشاری ممکن است به یکی از روش‌های مهره ماسوره‌ای شکل ۳-۶-۳-ج انجام گیرد،
لاله‌ای شکل ۳-۶-۳-الف، فشاری حلقه‌ای شکل ۳-۶-۳-ب و

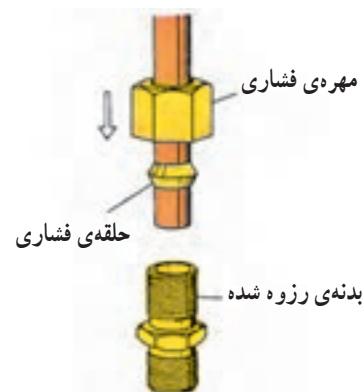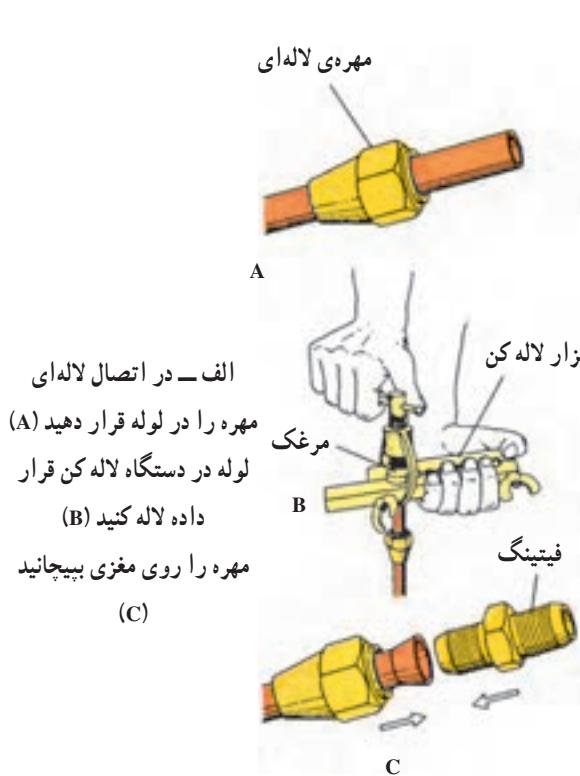


ب – فشاری حلقه‌ای

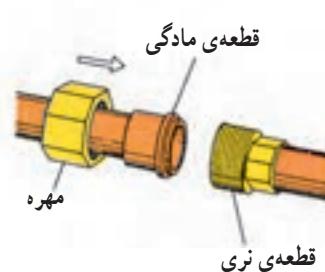

ج – در اتصال مهره ماسوره‌ای
مهره را در لوله قرار داده قطعه‌های
واسطه روی لوله‌ها لحیم کنید
لوله‌ها را با مهره به هم وصل کنید.


در شکل ۴-۶ انواع دیگری از اتصال فشاری و لحیمی موینگی لوله‌های مسی را مشاهده می‌کنید.

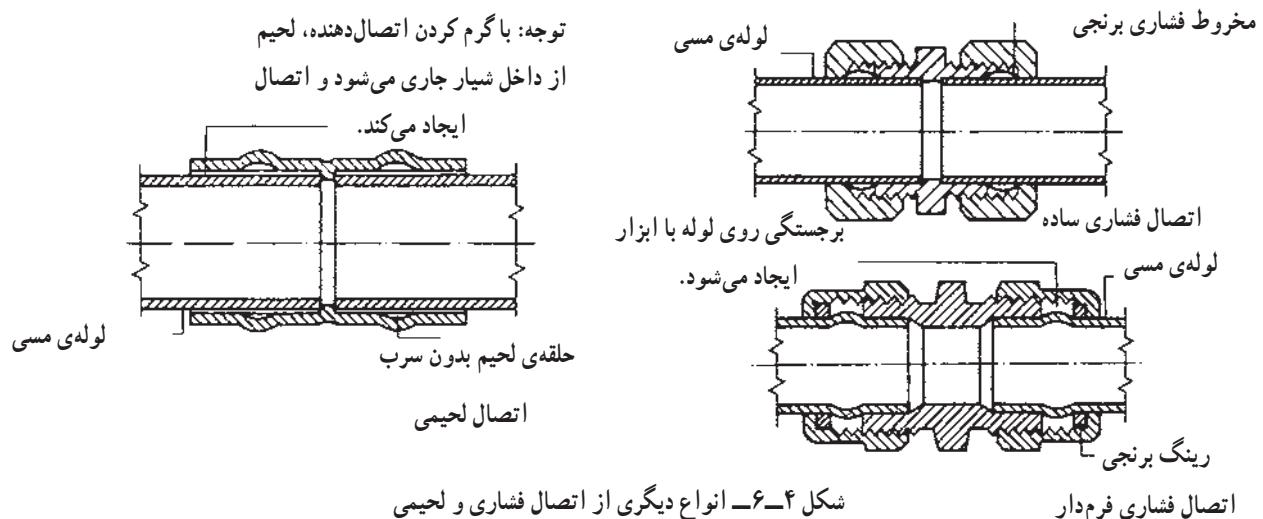


شکل ۴-۶- انواع دیگری از اتصال فشاری و لحیمی

مس که در لوله‌کشی‌های مسی به کار می‌رودن بر حسب نوع اتصال تقسیم‌بندی می‌شوند. در شکل ۴-۵-۶ انواع فیتینگ‌های مخصوص اتصال لحیمی موینگی از استاندارد ANSI B16.22 ارائه شده است.


۴-۳-۶- فیتینگ‌های لوله‌های مسی: اتصال لحیمی
موینگی برای پیوند فیتینگ به لوله و اتصال فشاری برای پیوند فیتینگ به دستگاه یا شیر به کار می‌رود. فیتینگ‌های مسی با آلیاز

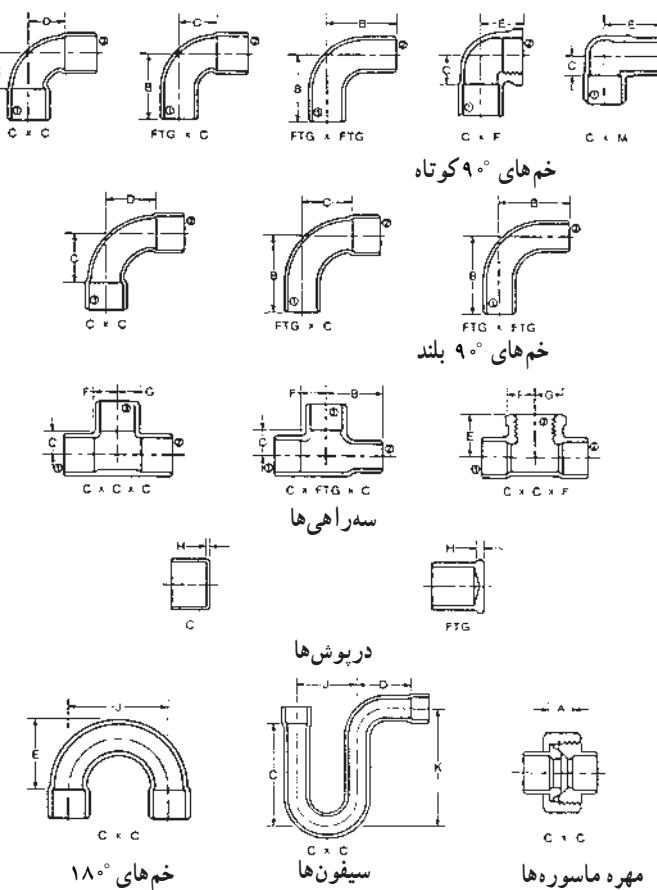



شکل ۴-۶- فیتینگ‌های مخصوص اتصال لحیمی موینگی

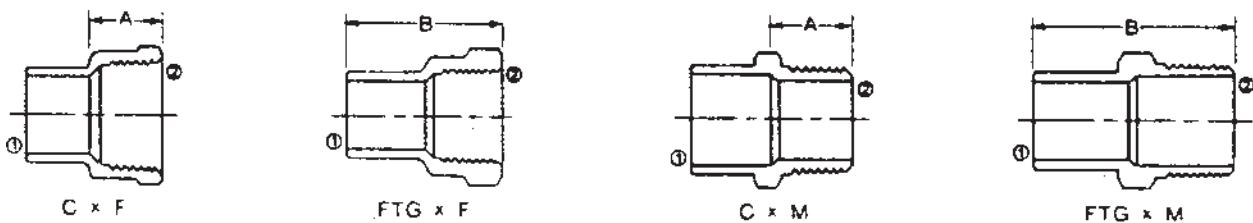


واسطه‌ها

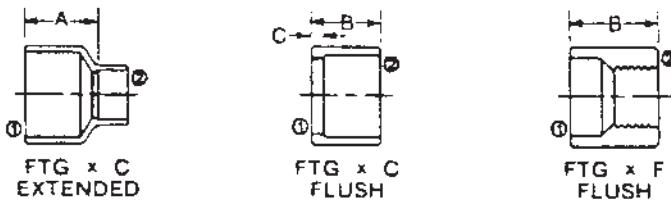

بوشنهای

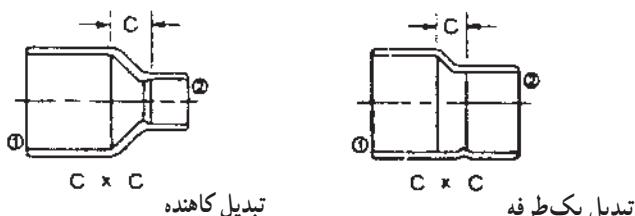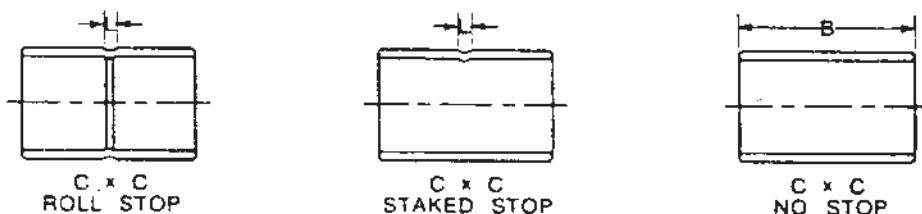


کوبلینگ‌ها

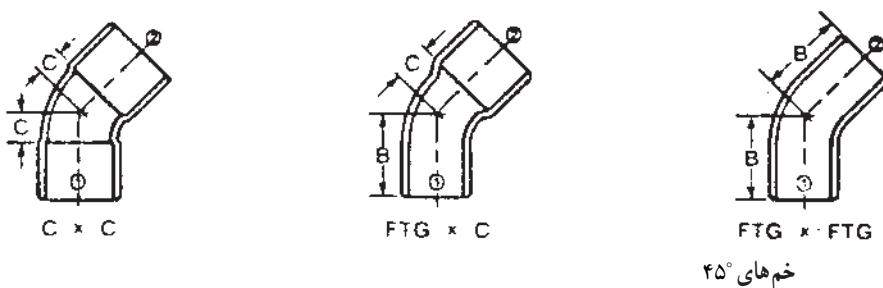

ادامه‌ی شکل ۶-۵

در شکل ۶-۶ نمونه‌ای دیگر از فیتینگ‌های مسی را مشاهده می‌نمایید.

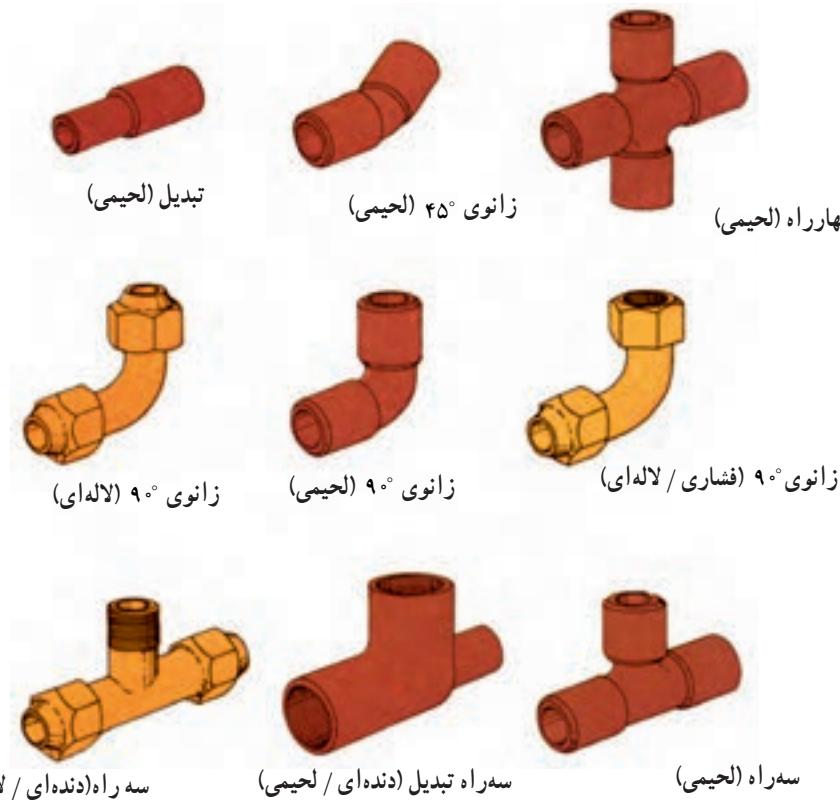

شکل ۶-۶- فیتینگ‌های مسی در اتصال به لوله‌ی گالوانیزه

ب - فیتینگ

- فیتینگ‌های مورد استفاده در لوله‌کشی مسی، باید از نوع

مسی یا آلیاژ مس بوده و برای اتصال لحیمی مویینگی یا اتصال فیتینگ فشاری، مطابق یکی از استانداردهای زیر، مناسب باشد.

DIN 2856 تا 2872

BS 864

ISO 2016

۳-۶- مقررات ملی

الف - لوله‌ی مسی

- لوله‌های مسی باید از نوع کلاف (نرم) یا از نوع شاخه‌ای (سخت) بوده برای اتصال لحیمی مویینگی^۱ یا اتصال فیتینگ فشاری^۲، مطابق یکی از استانداردهای زیر، مناسب باشد:

DIN 1786

BS 2871 PART1

ANSI B 88

ISO 274

ج - اتصال در لوله‌کشی مسی

- در اتصال لحیمی مویینگی سطوح اتصال دو قطعه را

باید کاملاً تمیز کرد و مفتول لحیم کاری را باید تا دمای ذوب گرم نمود، به طوری که فاصله‌ی مویینه‌ی بین دو قطعه در تمام سطوح اتصال (گیر) پرکند.

- در اتصال لحیمی مویینگی، در شرایط عادی، مفتول


لحیم کاری باید از نوع نرم^۳ باشد. دمای ذوب لحیم کاری نرم باید کمتر از C(۴۲۷°F(8۰°) باشد. مفتول لحیم کاری باید از آلیاژ

- در لوله‌کشی توزیع آب آشامیدنی از لوله‌های مسی تا قطر خارجی حداقل ۵۴ ملی‌متر (قطر نامی ۲ اینچ) می‌توان استفاده کرد. استفاده از لوله‌های مسی در اندازه‌های بزرگ‌تر مجاز نیست.

- در صورتی که اتصال از نوع فیتینگ فشاری باشد، لوله‌ی مسی باید از نوع کلاف (نرم) انتخاب شود.

پیوستن بی شمار مولکول های کوچک تری به نام مونومر تشکیل شده اند. بنابراین یک مولکول پلی مر تعداد بسیار زیادی اتم دارد که با پیوندهای کووالانسی به یکدیگر متصل شده اند. وزن مولکولی پلی مرها بسیار زیاد است. یکی از ساده ترین پلی مرها

پلی مر^۱ ها مولکول های بسیار بزرگ هستند که از به هم پلی اتیلن است که از پلی مر شدن اتیلن به دست می آید.

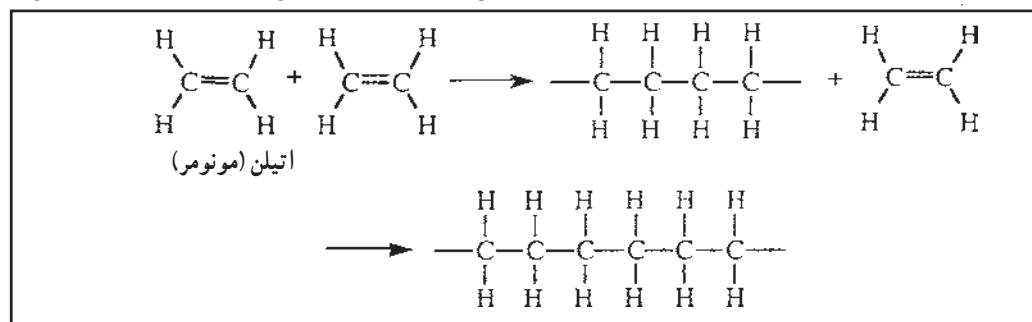

پلی بروپیلن (PB)، پلی بوتیلن (PB) و ... استفاده نمایند. این لوله ها البته مشکل خوردگی لوله های فلزی را ندارند ولی خود دارای مشکلات دیگری هستند که استفاده از آن ها را محدود می سازد. از جمله این که پلی مرها، به دلیل ساختار اتمی ماکرومولکولار، برخلاف فلزات که دارای ساختمان کریستالی هستند. در برابر عبور گازهای مانند اکسیژن نفوذ پذیرند. در اثر نفوذ اکسیژن به داخل سیستم لوله کشی این لوله ها، در تجهیزات فلزی سیستم ها مانند رادیاتورها، شیرآلات، پمپ ها و مخازن، خوردگی ایجاد شده و موجب پوسیدگی آن ها می شود. در جدول ۸-۶ معایب لوله های فلزی و پلی مری با هم مقایسه شده است.

جدول ۸-۶- مقایسه معایب لوله های فلزی و پلی مری

معایب لوله های پلی مری	معایب لوله های فلزی
۱- نفوذ اکسیژن	۱- خوردگی از داخل و خارج
۲- ضرب انبساط زیاد	۲- رسوب پذیری
۳- عدم مقاومت مکانیکی	۳- وزن زیاد
۴- عدم تجهیز دما و فشار بالا	۴- غیراقتصادی بودن
۵- عدم مقاومت در مقابل حریق	
۶- ضعف در برابر نور	
۷- قیمت اولیه زیاد	

افزایش است. به نمودار شکل ۷-۶ توجه نمایید. همان طور که می بینید در سال ۱۹۹۹ بیشترین مصرف لوله در اروپا لوله های

«قلع - نقره» یا «قلع - مس» یا «قلع - آنتیموان» باشد. استفاده از مفتول سرب دار در لوله کشی توزیع آب آشامیدنی مجاز نیست.

۴-۶- لوله های پلی مری

محصول این عمل، مولکولی با زنجیر بسیار طویل (پلی مر) است که از تعداد زیادی (حدود ۱۰۰۰ یا بیشتر) گروه -CH₂- (مونومر) ساخته شده است.

تا دهه ۱۹۷۰ ارزش کاربرد لوله های پلی مری در سیستم های تأسیسات مکانیکی کاملاً ناشناخته بود و غالباً از لوله های فولادی سیاه، گالوانیزه یا مسی استفاده می شد. اما خوردگی فلز از داخل و خارج، در شرایط نامساعد، و تغییر کیفیت آب در اثر واکنش های شیمیایی و گرفتگی لوله های فلزی و ... مخصوصی را بر آن داشت که به پلی مرها توجه بیشتری نشان دهنده در ساخت لوله ها از پلی مرهای نظری پلی اتیلن (PE)،

با استفاده از روش های خاص به مرور سعی شده است از مشکلات لوله های پلی مری کاسته شود. لذا مصرف آن ها در حال


۱- معادل فارسی کلمه پلی مر، پلیمر است.

۱-۶-۶_ لوله‌های پلی‌اتیلن مشبک شده^۱ یا PEX

پلی‌اتیلن یکی از پرمصرف‌ترین مواد پلی‌مری است. این پلی‌مر که دارای خواص خوبی مانند عایق بودن و مقاومت شیمیایی است. همچنین بدون بو و مزه است، سمنی نیست و می‌توان آن را به ورقه‌های بسیار نازک تبدیل کرد. از این‌رو در ساخت لوله‌ها و ظروف پلاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در مقابل دارای ضعف‌هایی هم هست. به عنوان مثال مقاومت آن در برابر حلال‌ها به سرعت با دما و شرایطی که سطح در معرض آن قرار می‌گیرد تغییر می‌کند.

مثلاً لوله‌ی ساخته شده از پلی‌اتیلن قابل استفاده برای آب‌جوش در مدت طولانی نیست.

برای اصلاح ساختار پلی‌اتیلن و ایجاد خواص فیزیکی و مکانیکی قابل قبول در آن برای دمای بالاتر، از روش مشبک^۲ کردن استفاده می‌کنند، مشبک کردن یعنی ایجاد اتصال عرضی ما بین زنجیره‌های پلی‌مری، به گونه‌ای که ساختار خطی تبدیل به ساختار شبکه‌ای شود. پلی‌اتیلنی که از طریق چنین سازوکاری دارای اتصالات عرضی در بین زنجیره‌های خود شود، در اصطلاح به نام پلی‌اتیلن مشبک یا PEX شناخته می‌شود (شکل ۱-۶-۹).

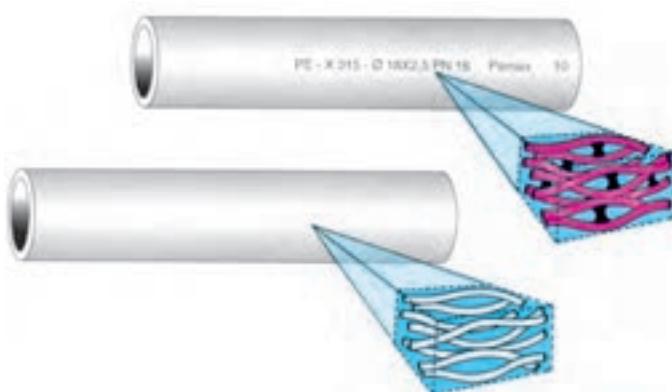


شکل ۱-۶-۹_ مشبک شدن مولکول‌های پلی‌اتیلن

۱-۶-۷_ مشخصات لوله‌های PEX: لوله‌های پلاستیکی عموماً


در برابر نور (ماوراء بنفش) ضعیف هستند، مگر آن که با مواد مشخصی حفاظت شده باشند. به همین جهت این لوله‌ها چه در حمل و نقل و چه در نگهداری در محوطه و چه پس از نصب نباید در فضای باز و در معرض نور آفتاب قرار گیرند.

مسی بود، و پس از آن لوله‌های PEX بیشترین کاربرد را داشته‌اند و مصرف لوله‌های فولادی کمتر از لوله‌های PEX بوده است.

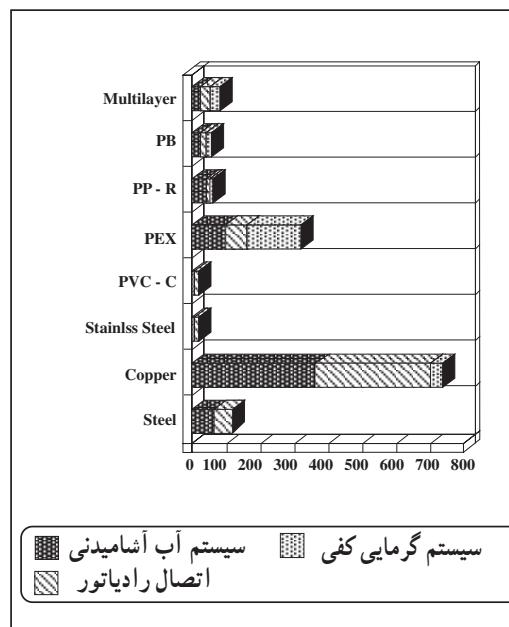

شکل ۱-۶-۷_ نمودار مصرف لوله‌ها در اروپا به میلیون متر در سال ۱۹۹۹

نمودار شکل ۱-۸ نشان می‌دهد که در اروپا، تا سال ۲۰۰۴ بیشترین مصرف مربوط به لوله‌های مسی است ولی مقدار مصرف آن در حال کاهش است. مقدار مصرف لوله‌های PEX+MP یعنی لوله‌های پلی‌اتیلن مشبک به علاوه لوله‌ی چند لایه‌ی فلز پلی‌مر در حال افزایش می‌باشد.

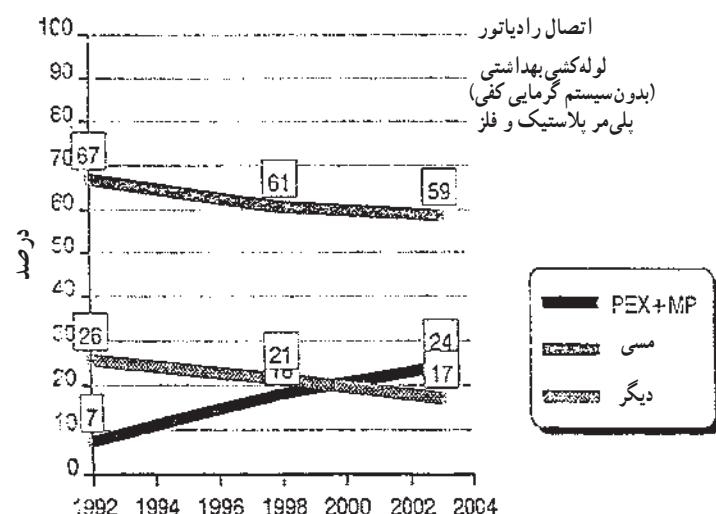

شکل ۱-۸_ نمودار مقایسه‌ای مصرف انواع لوله

جدول ۶-۹ مشخصات لوله‌های PEX براساس استاندارد DIN 16893 DIN را نشان می‌دهد.

جدول ۶-۹ سری‌های لوله PEX براساس استاندارد DIN 16893

نوع	سری‌ها			
	دامنه فشار		PN 20	
	PN 12,5	S ²⁾	5,04	3,15
			نسبت تقریبی d/s	
	11,08		1,08	7,3
			kg/m	kg/m
ضخامت	ضخامت	ضخامت	ضخامت	ضخامت
10	--	--	1,8	0,047
12	--	--	1,8	0,059
16	1,8	0,083	2,2	0,098
20	1,9	0,111	2,6	0,153
25	2,3	0,169	3,5	0,238
32	2,9	0,268	4,4	0,382
40	3,7	0,425	5,5	0,594
50	4,6	0,659	6,3	0,926
63	5,7	1,03	8,7	1,47
75	6,8	1,45	10,3	2,07
90	8,2	2,1	12,1	2,98
110	10	3	15,1	4,44
125	11,3	4	17,2	5,74
140	12,7	5,03	19,2	7,18
160	14,5	6,56	22	9,37

در جدول ۶-۱۰ فشار کار مجاز برای لوله‌های PEX آورده شده است. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌کنید فشار کار مجاز بستگی به دمای کار سیستم دارد. در دمای 10°C حداقل فشار کار مجاز برای سری ۲ ۲۴bar بوده و عمر لوله در این فشار و دما برابر ۱ سال است. حداقل فشار کار در دمای 95°C برای سری ۲ ۹bar و عمر لوله در این فشار و دما ۱ سال است.

در دمای 70°C و فشار کار $11/2\text{bar}$ عمر لوله ۵۰ سال برآورد شده است که تزدیک به شرایط کار تأسیسات بهداشتی طبق مقررات ملی است. بر طبق این مقررات، فشار کار 10°C بار و دمای کار 65°C است.

انبساط و انقباض لوله‌های PEX در برابر گرمای زیاد است و چون این لوله‌ها برای دفن در اجزای ساختمان (دور از نور) توصیه شده‌اند، ممکن است به سطوح دیوارها و کاشی‌ها آسیب برسانند. به همین دلیل توصیه شده که لوله‌های PEX در داخل غلافی خرطومی (از جنس پلی‌اتیلن سنگین) بسته‌بندی، تحويل و نصب شوند تا هم لوله را در برابر اثر نور حفاظت کند و هم امکان انبساط و انقباض آن را فراهم آورد. به همین جهت این لوله‌ها (به همراه خرطومی) معمولاً به صورت کلاف در کارتنهای بسته و حفاظت شده به بازار عرضه می‌شوند، که تا زمان نصب باید به همان صورت و در داخل کارتنهای باقی بمانند. در شکل ۶-۱۰ مشخصات لوله‌های PEX آورده شده است.


قطر mm	ضخامت mm	وزن g/m	حجم لیتری Lit./m	طول کلاف
12	2.0	65	0.050	100
15	2.5	94	0.080	100
16	2.0	90	0.110	100/200
16	2.2	92	0.105	100
16	2.3	93	0.100	100
18	2.5	116	0.130	100
20	2.0	128	0.200	100/200
20	2.8	145	0.160	100
22	3.0	171	0.200	100
25	2.3	157	0.330	50
25	2.5	178	0.310	50
25	3.5	230	0.250	50
28	3.0	226	0.380	50
28	4.0	288	0.310	50
32	3.0	270	0.530	50
32	4.4	365	0.420	50



غلاف خرطومی به طول ۵۰ متر

شکل ۶-۱۰ مشخصات لوله‌های PEX

نامگذاری لوله: در استاندارد دین (DIN) مشخصات
لوله‌ی PE-X به صورت زیر بر روی لوله نوشته می‌شود که
اصطلاحاً به آن نامگذاری^۱ گفته می‌شود.
کراسینک شده به روش الکترون بیم (C) به صورت زیر است.
Pipe DIN 16 893-20×1,9-PE-Xc



لوله‌کشی: لوله‌کشی یا نصب این لوله‌ها، در هر گروه وسائل بهداشتی، از یک کلکتور(منیفولد) مرکزی به لوازم بهداشتی مختلف، یک به یک انجام می‌گیرد. چون لوله به صورت کلاف نرم است با خم کردن آن همه‌ی حالت‌های موردنیاز شکل می‌گیرد و دیگر لازم نیست از زانوها و خم‌های جداگانه استفاده شود، به طور معمول برای آب سرد از خرطومی آبی رنگ و برای آب گرم از خرطومی قرمز رنگ استفاده می‌شود. شکل‌های ۶-۱۱ چگونگی لوله‌کشی لوازم بهداشتی با استفاده از لوله‌ی PEX و فیتینگ‌های مربوط را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که امکان لوله‌کشی لوله‌های PEX بدون استفاده از خرطومی وجود دارد، لیکن خرطومی به عنوان محافظت بوده و امکان انساط لوله را بدون آسیب وارد کردن به اطراف فراهم می‌کند.

نامگذاری لوله: در استاندارد دین (DIN) مشخصات
لوله‌ی PE-X به صورت زیر بر روی لوله نوشته می‌شود که
اصطلاحاً به آن نامگذاری^۱ گفته می‌شود.
نامگذاری لوله با قطر خارجی (d) ۲۰ mm و ضخامت


جدول ۱۰-۶- فشار کار مجاز برای لوله‌های انتقال آب بر حسب bar

دما به °C	عمر به سال	سری‌ها	
		1	2
		دامنه‌ی فشار PN 12,5	PN 20
10	1	15,1	24
	5	14,8	23,5
	10	14,7	23,3
	25	14,5	23,1
	50	14,4	22,8
20	1	13,7	21,7
	5	13,3	21,2
	10	13,2	21
	25	13,1	20,7
	50	12,5	20
30	1	12,3	19,6
	5	12	19
	10	11,9	18,8
	25	11,7	18,6
	50	11,6	18,4
40	1	11	17,5
	5	10,8	17,1
	10	10,7	16,9
	25	10,5	16,7
	50	10,4	16,5
50	1	9,7	15,4
	5	9,5	15
	10	9,3	14,8
	25	9,2	14,6
	50	9,1	14,4
60	1	8,7	13,8
	5	8,4	13,3
	10	8,3	13,1
	25	8,1	12,9
	50	8,1	12,8
70	1	7,7	12,2
	5	7,5	11,9
	10	7,3	11,6
	25	7,2	11,4
	50	7,1	11,2
80	1	6,5	10,4
	5	6,4	10,2
	10	6,3	10,1
	25	6,3	9,9
	50		
90	1	5,9	9,4
	5	5,8	9,2
	10	5,7	9,1
95	1	5,7	9
	5	5,5	8,8
	10	5,4	8,6

این فشارها برای لوله‌های در معرض تابش اشعه‌ی ماوراء‌بینفس به کار نمی‌روند. این اشعه می‌تواند عمر لوله را به طور قابل ملاحظه، حتی تا ده سال، کاهش دهد.




شکل ۱۱-۶- چگونگی لوله‌کشی لازم بهداشتی با استفاده از لوله و فیتنینگ PEX

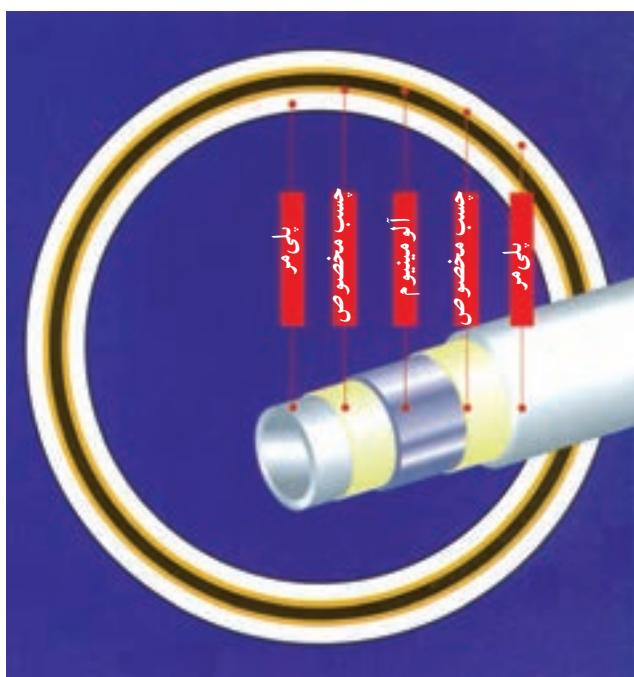

شکل ۱۲-۶- ساختار لوله‌ی پلی‌اتیلنی پنج لایه (PEX)

لوله‌های پلی‌اتیلنی چند لایه لوله‌هایی هستند که ساختمان آنها از سه لوله‌ی تو در تو تشکیل شده است به طوری که لوله‌ی داخلی از پلی‌اتیلن مشبک، لوله‌ی میانی از آلومینیوم و لوله‌ی بیرونی باز از پلی‌اتیلن مشبک است (شکل ۱۲-۶).

شکل ۱۲-۶- ساختار لوله‌ی پلی‌اتیلنی پنج لایه

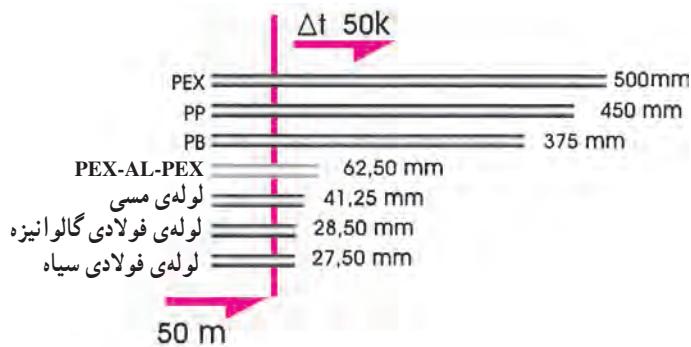

شکل ۱۳-۶— مقایسه انساط طولی پلیمرها و فلزها

جدول ۱۱-۶— قطر خارجی، ضخامت آلومینیوم برای لوله‌های
ASTM F1281 برا اساس استاندارد PEX-AL-PEX

قطر اسمی	حداقل ضخامت آلومینیوم	حداقل قطر خارجی
0912 (7/8)	12.00 (0.472)	0.18 (0.007)
1215 (1 1/2)	16.00 (0.630)	0.18 (0.007)
1620 (1 3/8)	20.00 (0.787)	0.23 (0.009)
2025 (9/4)	25.00 (0.984)	0.23 (0.009)
2532 (1)	32.00 (1.260)	0.28 (0.011)
3240 (1 1/4)	40.10 (1.579)	0.33 (0.013)
4150 (1 1/2)	50.10 (1.972)	0.47 (0.018)
5163 (2)	63.10 (2.484)	0.57 (0.022)
6075 (2 1/2)	75.10 (2.957)	0.67 (0.026)

^The out-of-roundness specification applies only to tubing prior to coiling.

«بلاک کوپلیمر» و «راندوم کوپلیمر» تقسیم می‌شوند که نوع اخیر یعنی راندوم کوپلیمر یا کوپلیمر با شاخه‌های تصادفی بر اساس جدول‌های موجود در استاندارد دین و ایزو از مقاومت پیشتری نسبت به حرارت برخوردار هستند.

برای ساخت لوله‌های پلیپروپیلنی، از نوع کوپلیمر تصادفی با علامت (PP-RC, TYPE3) استفاده می‌شود. این لوله‌ها در رنگ‌های مختلف آبی، سبز و سفید و ... ساخته می‌شوند.


نکته‌ای اصلی در ساخت این لوله‌ها استفاده از ماده‌ی ورثه‌ای است که سطوح داخلی و بیرونی لوله‌ی آلومینیوم را با سطوح لوله‌های پلیاتیلن داخلی و بیرونی به هم اتصال داده و آن‌ها را همگن و متجانس می‌کند. به عبارت دیگر این ماده انساط طولی زیاد پلیاتیلن مشبک را با انساط طولی نسبتاً کم آلومینیوم، در اثر افزایش دما، هماهنگ می‌کند. در شکل ۱۳-۶ انساط طولی مواد پلیمری و فلزی مختلف نشان داده شده است. ملاحظه می‌کنید که انساط طولی در اثر افزایش C° برای 5° متر PEX-AL-PEX 50° mm بوده و برای 5° متر لوله‌ی مسی که ضرب بنساط آن تزدیک آلومینیوم است $41/25 \text{ mm}$ است. لایه‌ی آلومینیوم همچنین تحمل فشار و دمای لوله را بالا برده و از نفوذ نور و اکسیژن جلوگیری می‌کند و نیز مقاومت مکانیکی لوله را افزایش می‌دهد.

ساخت این لوله‌ها بدین صورت است که ورق آلومینیوم به وسیله‌ی نورد گرد شده و لبه‌های آن بر روی هم می‌آید سپس به وسیله‌ی جوش اولترا سونیک (ماورای صوت) عمل اتصال لبه‌ها صورت می‌گیرد و لوله تولید می‌شود. پس از آن، بر روی جداره‌ی داخلی و خارجی این لوله چسب مخصوص تزریق شده و تقریباً همزمان دو لایه‌ی پلیمر نیز به وسیله‌ی دستگاه اکسترودر بر روی آن تزریق می‌شود.

در جدول ۱۱-۶ مشخصات لوله‌ی PEX-AL-PEX ضخامت لایه‌ی آلومینیوم قطر اسمی و قطر خارجی را بر اساس استاندارد ASTM F1281 ملاحظه می‌کنید.

در شکل ۱۴-۶ یک نمونه اجرا شده توسط لوله‌های PEX-AL-PEX نشان داده شده است.

شکل ۱۴-۶— لوله‌های پلیپروپیلنی: پلیپروپیلن‌ها، بر اساس استانداردهای دین و ایزو، به سه دسته‌ی اصلی «هموپلیمر»

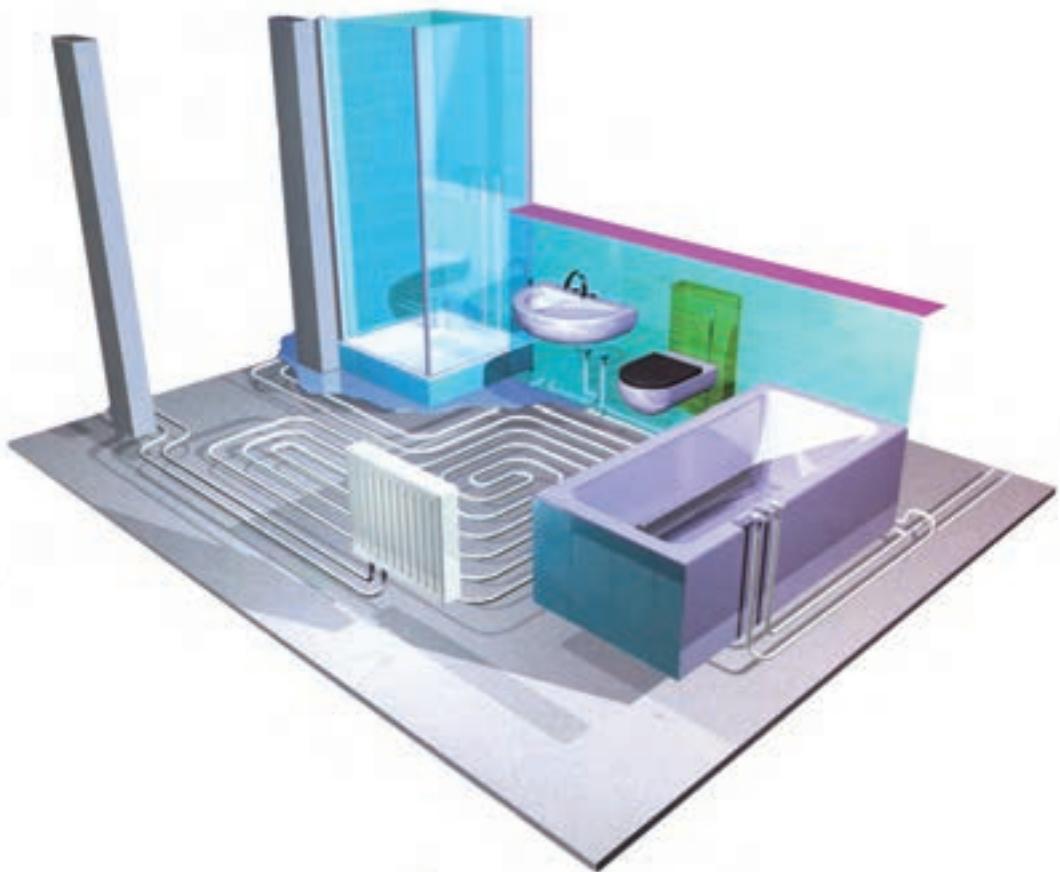

شکل ۱۴-۶- نمونه اجرا شده توسط لوله های چند لایه

جدول ۱۲-۶ ضخامت، قطر خارجی و وزن لوله های براساس استاندارد ایزو (ISO) شان می دهد.

پلی پروپیلن را براساس استاندارد دین ۸۰۷۸ نشان می دهد.

جدول ۱۳-۶ مقاومت در برابر دما و تنفس (طول عمر) را براساس DIN ۸۰۷۸ نشان می دهد.

جدول ۱۲-۶- ضخامت قطر خارجی و وزن لوله های پلی پروپیلن براساس استاندارد دین ۸۰۷۸

قطر خارجی لوله mm	ضخامت mm	وزن واحد طول kg/m
10	1,8	0,046
12	2,0	0,062
16	2,7	0,110
20	3,4	0,172
25	4,2	0,266
32	5,4	0,434
40	6,7	0,671
50	8,3	1,04
63	10,5	1,65
75	12,5	2,34
90	15,0	3,36
110	18,3	5,01
125	20,8	6,47
140	23,3	8,12
160	26,6	10,6
180	29,9	13,4
200	33,2	16,5
225	37,4	20,9

جدول ۱۳-۶- حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های تک لایه PP-R80 در استاندارد DIN8077 با ضریب اطمینان ۱/۲۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)							
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio (SDR)							
		Allowable working pressure, in bar							
10	1	4,9	6,2	7,8	11,8	19,6	31,1	39,2	49,3
	5	4,6	5,8	7,3	11,1	18,4	29,1	36,6	46,1
	10	4,5	5,6	7,1	10,7	17,7	28,1	35,4	44,5
	25	4,3	5,4	6,8	10,3	17,1	27,1	34,1	42,9
	50	4,2	5,2	6,6	10,0	16,6	26,3	33,1	41,7
	100	4,0	5,1	6,4	9,7	16,1	25,6	32,2	40,5
20	1	4,2	5,2	6,6	10,0	16,6	26,3	33,1	41,7
	5	3,9	4,9	6,2	9,3	15,5	24,5	30,9	38,9
	10	3,8	4,7	6,0	9,0	15,0	23,8	29,9	37,7
	25	3,6	4,5	5,7	8,6	14,4	22,8	28,7	36,1
	50	3,5	4,4	5,5	8,4	13,9	22,0	27,7	34,9
	100	3,4	4,2	5,3	8,1	13,4	21,3	26,8	33,7
30	1	3,5	4,4	5,6	8,4	14,0	22,3	28,0	35,3
	5	3,2	4,1	5,1	7,8	12,9	20,5	25,8	32,5
	10	3,1	3,9	5,0	7,5	12,5	19,7	24,8	31,3
	25	3,0	3,8	4,8	7,2	12,0	19,0	23,9	30,1
	50	2,9	3,6	4,6	6,9	11,5	18,2	22,9	38,9
	100	2,8	3,5	4,4	6,7	11,2	17,7	22,3	28,1
40	1	2,9	3,7	4,6	7,0	11,7	18,5	23,2	29,3
	5	2,7	3,4	4,3	6,4	10,7	16,9	21,3	26,9
	10	2,6	3,3	4,1	6,2	10,4	16,4	20,7	26,1
	25	2,5	3,1	3,9	6,0	9,9	15,7	19,7	24,9
	50	2,3	2,9	3,7	5,6	9,3	14,7	18,5	23,3
	100	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,1	15,3	19,2
50	1	2,4	3,9	3,8	5,8	9,6	15,2	19,1	24,1
	5	2,2	2,8	3,5	5,3	8,8	13,9	17,5	22,1
	10	2,1	2,7	3,4	5,1	8,5	13,4	16,9	21,2
	25	1,8	2,3	2,9	4,4	7,3	11,6	14,7	18,4
	50	1,5	1,9	2,4	3,6	6,1	9,6	12,1	15,2
	100	1,3	1,6	2,0	3,1	5,1	8,1	10,2	12,8
60	1	2,0	2,5	3,1	4,7	7,8	12,4	15,6	19,6
	5	1,8	2,3	2,9	4,3	7,2	11,4	14,3	18,0
	10	1,6	2,0	2,5	3,7	6,2	9,9	12,4	15,6
	25	1,2	1,6	2,0	3,0	4,9	7,8	9,9	12,4
	50	1,0	1,3	1,7	2,5	4,2	6,6	8,3	10,4
70	1	1,6	2,0	2,5	3,8	6,4	10,1	12,7	16,0
	5	1,3	1,7	2,1	3,2	5,3	8,3	10,5	13,2
	10	1,0	1,4	1,7	2,6	4,3	6,8	8,6	10,8
	25	-	1,1	1,3	2,0	3,4	5,3	6,7	8,4
	50	-	-	1,1	1,7	2,9	4,6	5,7	7,2
80	1	1,3	1,6	2,0	3,1	5,1	8,1	10,2	12,8
	5	-	1,2	1,5	2,2	3,7	5,8	7,3	9,2
	10	-	1,0	1,2	1,8	3,0	4,8	6,1	7,6
	25	-	-	1,0	1,4	2,4	3,8	4,8	6,0
95	1	-	1,1	1,3	2,0	3,4	5,3	6,7	8,4
	5	-	-	-	1,3	2,2	3,5	4,5	5,6
	(10) ¹⁾	-	-	-	(1,2) ¹⁾	(1,9) ¹⁾	(3,0) ¹⁾	(3,8) ¹⁾	(4,8) ¹⁾

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

۴-۶- کاربرد لوله‌های پلیمری در توزیع آب آب گرم مصرفی ساختمان عوامل زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان*

۱- در انتخاب لوله‌های پلاستیکی برای توزیع آب سرد و باید شرایط آب آشامیدنی¹⁾ را داشته باشد. منظور فقط آبی که

مستقیماً آشامیده می شود نیست بلکه آبی که در شستشو می شوند.

DIN 16892

BS 7291 PART3

ANSI/ASTM F877-97

- خریدار باید از شرایط مندرج در این استانداردها اطلاع داشته باشد (مواد اولیه، روش ساخت، روش آزمایش).
- این لوله قابل بازیافت نیست و نمی توان از ضایعات آن دوباره در ساخت لوله استفاده کرد.

— لوله های پلی اتیلن مشبك چند لایه (PEX-AL-PEX)، که شامل دو لایه PEX، دو لایه چسب و یک لایه آلومینیوم است، برای این کاربرد مجاز است ولی ساخت آن باید با یکی از استانداردهای زیر مطابقت داشته باشد.

DIN/DVGW 542

ANSI/ASTM F1281-00

- خریدار باید از شرایط مندرج در این استانداردها اطلاع داشته باشد (مواد اولیه، روش ساخت، روش آزمایش).

— لوله های پلی اتیلن دمای بالا (PE-RT-RAISED) یک لایه برای این کاربرد مجاز است ولی ساخت آن باید با استانداردهای زیر مطابقت داشته باشد.

DIN 7421-2001

DIN 16833-2000

- خریدار باید از شرایط مندرج در این استانداردها اطلاع داشته باشد (مواد اولیه، روش ساخت، روش آزمایش).

— لوله های پنج لایه دمای بالا (PERT-AL-PERT) که شامل دو لایه PE-RT، دو لایه چسب و یک لایه آلومینیوم است، برای این کاربرد مجاز است ولی ساخت آن باید با استاندارد زیر مطابقت داشته باشد.

ANSI/ASTM F1282-010

- خریدار باید از شرایط مندرج در این استاندارد اطلاع داشته باشد (مواد اولیه، روش ساخت، روش آزمایش).

— لوله های پلی پروپیلن (POLYPROPYLEN) از نظر ماده ای اولیه انواع مختلف دارد. تنها یک نوع آن به نام «PP-RC-TYPE3» (راندم کوپلی مر نوع ۳) از نظر بهداشتی برای

— لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید برای کار در دمای کار طراحی مقاوم باشند. دمای کار شبکه ای لوله کشی آب گرم مصرفی ۶۵°C (مبحث شانزدهم از مقررات ملی ساختمان) تعیین شده است.

— لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید برای کار در فشار کار طراحی مقاوم باشند. فشار کار شبکه ای لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، در شرایط عادی، ۱۰ بار (مبحث شانزدهم از مقررات ملی ساختمان) تعیین شده است.

۲— برای خرید لوله های پلاستیکی، روش معمول، که در آن مأمور خرید به یک فروشگاه مراجعه می کند و مثلاً می گوید «لوله ای سبز می خواهم» یا «لوله ای پولیکا می خواهم»، به هیچ وجه درست نیست بلکه هنگام خرید نکات زیر باید به طور اکید رعایت شود:

— خریدار باید درباره لوله ای که لازم دارد اطلاعات فنی (نوع مشخص لوله، شرایط کار آن، مورد مصرف آن، استانداردهای معتبر مربوط به آن) کافی داشته باشد.

— خریدار باید از فروشنده اطلاعات فنی (سازنده لوله، استانداردی که لوله بر طبق آن ساخته شده و مدارک کتبی دیگر) درباره محصولی که عرضه می کند، مطالبه نماید و این مدارک را با آن چه نیاز دارد مقایسه کند.

— در غیر این صورت باید این مصالح مستقیماً از کارخانه سازنده معتبر، که می تواند این مدارک را ارائه دهد، خریداری شود.

۳— لوله های پلی اتیلن ساده برای توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان مناسب نیست. این لوله ها به خودی خود شرایط فیزیکی لازم را برای این کاربرد ندارد.

— لوله های پلی اتیلن مشبك (CROSSLINKED PE) یک لایه برای این کاربرد مجاز است ولی ساخت آن باید با یکی از استانداردهای زیر مطابقت داشته باشد. این لوله ها «PEX» نامیده

بخش را، در مورد مواد اولیه، روش ساخت و روش آزمایش (برطبق یک استاندارد معتر) از سازنده (یا فروشنده) طلب کند و نسبت به محصول عرضه شده و مطابقت آن با استاندارد، اطمینان به دست آورده و آن گاه این مشخصات لوله‌ی پیشنهادی را با شرایط کاربرد موردنظر خود (دمای کار، فشار کار، گواهی بهداشتی) مقایسه نماید.

۵ – جز لوله‌های معرفی شده و جز انواع لوله‌های پلی بروپیلن، لوله‌های پلاستیکی دیگری هم در کشورهای صنعتی برای لوله‌کشی آب آشامیدنی داخل ساختمان تولید و عرضه شده است که چون، تا زمان نگارش این مشخصات، در کشور، تولید و عرضه نشده است، بررسی کاربرد آن‌ها فعلًاً لازم به نظر نمی‌رسد.

توزیع آب آشامیدنی مناسب است ولی چون دمای کار آن کمتر از دمای کار آب گرم مصرفی است، استفاده از آن در لوله‌کشی آب آشامیدنی داخل ساختمان توصیه نمی‌شود. زیرا نمی‌توان شبکه‌ی لوله‌کشی آب سرد مصرفی و شبکه‌ی لوله‌کشی آب گرم مصرفی را از دو جنس مختلف انتخاب کرد.

– مواد اولیه‌ی این نوع لوله، تا زمان نگارش این نکات، از طرف هیچ یک از تولیدکنندگان پتروشیمی کشور عرضه نمی‌شود.

– این لوله‌ها، در انواع مختلف و رنگ‌های مختلف، از طرف سازندگان بسیار متعدد و متنوع، در داخل کشور تولید و عرضه می‌شود. خریدار باید در هر مورد مدارک کتبی اطمینان

مطالعه‌ی آزاد

جدول ۱۴-۶ مواد مجاز مورد استفاده در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم و استانداردهای مربوطه را معرفی می‌کند. این جدول از استاندارد آمریکایی IPC^۱ جدول ۶۰۵/۵ آورده می‌شود.

جدول ۱۴-۶ لوله‌های مجاز برای توزیع آب سرد و آب گرم

مواد	MATERIAL	STANDARD
لوله‌ی برنجی	Brass pipe	ASTM B43
لوله و تیوب پلاستیکی پلی‌وینیل کلرایدکلرینه شده (CPVC)	Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) plastic pipe and tubing	ASTM D 2846; ASTM F 445 ASTM F442; CSAB137.6
لوله‌ی مسی یا آلیاژ مس	Copper or copper-alloy pipe	ASTM B 42; ASTM B 302
تیوب مسی یا آلیاژ مس (انواع، WK، L، WK، M یا (WM	Copper or copper-alloy tubing (Type K, WK, L, WL, M or WM)	ASTM B 75; ASTM B 88; ASTM B 251; ASTM B 447
تیوب پلاستیکی از پلی‌اتیلن مشبک شده (PEX)	Cross-linked polyethylene (PEX) plastic tubing	ASTM F 877; CSA CAN/CSA-B 137.5
لوله‌ی پلی‌اتیلن مشبک شده – آلومینیم – پلی‌اتیلن مشبک شده لوله‌های PEX-AL-PEX	Cross-linked polyethylene/ aluminum/cross-linked polyethylene (PEX-AL-PEX) pipe	ASTM F 1281; CSA CAN/CSA-B137.10
لوله‌ی فولادی گالوانیزه	Galvanized steel pipe	ASTM A 53
لوله و تیوب پلی‌بوتیلن (PB)	Polybutylene (PB) plasticpipe and tubing	ASTM D 3309;CSA CAN3.B137.8

در جدول ۶-۱۵ موارد کاربرد مجاز لوله‌های پلی‌مری بر طبق British Columbia Building Code 1998 برای موارد مختلف لوله‌کشی اعم از آب سرد و آب گرم و فاضلاب و هواکش آورده شده است.

جدول ۶-۱۵ - استفاده از لوله‌های پلاستیکی در مصارف مختلف بر طبق British Columbia Building Code 1998

نوع لوله‌کشی	مرجع‌های استاندارد	استفاده از لوله‌کشی									
		سیستم فاضلاب				سیستم هوایکش			سیستم آب آشامیدنی		
		روی خاک داخل ساختمان	زیر خاک زیر ساختمان	لوله خروجی از ساختمان	روی خاک	زیر خاک	روی خاک	زیر خاک زیر ساختمان	گرم	محوطه	
(PP-R) لوله فشاری	CAN/CSA B137.11	N	N	N	N	N	P	P	P	P	P
Profile poly(vinyl chloride) (PVC) sewer pipe (PS 320 KPa)	CAN/CSA B182.4-M	N	P	P	N	P	N	N	N	N	N
Profile polyethylene sewer pipe PS 320 KPa	CAN/CSA B182.5-M	N	P	P	N	P	N	N	N	N	N
Crosslinked Polyethylene (PEX) Pressure Tubing	CAN/CSA B137.5-M	N	N	N	N	N	P	P	P	P	P
Chlorinated poly (vinyl chloride) (CPVC) water pipe	CSA B137.6-M	N	N	N	N	N	P	P	P	P	P
Polybutylene water pipe	CAN/CSA B137.8-M	N	N	N	N	N	P	P	P	P	P
Polyethylene/Aluminum/Polyethylene (PE/AL/PE) Pressure pipe	CAN/CSA B137.9-M	N	N	N	N	N	P	N	P	P	P
Crosslinked Polyethylene/Aluminum/ Crosslinked Polyethylene (PEX/AL/PEX) Pressure pipe	CAN/CSA B137.10-M	N	N	N	N	N	P	P	P	P	P
Poly (vinyl chloride) (PVC) DWV pipe	CAN/CSA B181.2-M	P	P	P	P	P	N	N	N	N	N
Type PS44 PVC Sewer Pipe < 35-SDR	CAN/CSA B182.2-M	N	P	P	N	P	N	N	N	N	N
Poly (vinyl chloride) (PVC) water pipe Series 80,100,125,160 and 200	CAN/CSA B137.3	N	N	N	N	N	P	N	P	P	P

P: قابل قبول

N: غیرقابل قبول

پرسش

- ۱- قطر نامی را تعریف کنید.
- ۲- اگر بر روی لوله یا فیتینگ علامت DN50 نوشته شود معنای آن چیست؟
- ۳- لوله به قطر نامی $\frac{1}{4}$ " را در استانداردهای اروپایی با چه عددی نشان می‌دهند؟
- ۴- «فشار نامی»، «فشار کار مجاز» و «فشار تست» را تعریف کنید.
- ۵- بر روی یک فلنچ علامت «PN16» حک شده است؛ مفهوم آن را بیان کنید.
- ۶- کلاس فشار چیست؟ مقادیر آن را در مصالح چدنی، فولادی، چدن چکش خوار و برتر ریختگی بیان کنید.
- ۷- مشخصات لوله‌ی گالوانیزه را براساس استاندارد BS1387 بیان کنید.
- ۸- با توجه به جدول وزن، وزن یک شاخه لوله‌ی فولادی "1", "2", "4" از نوع متوسط و سنگین را محاسبه و مقایسه کنید.
- ۹- کاربرد انواع فیتینگ لوله‌های گالوانیزه را شرح دهید.
- ۱۰- مهره ماسوره و کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۱۱- مقررات ملی کاربرد لوله‌های فولادی گالوانیزه در توزیع آب آشامیدنی را بیان کنید.
- ۱۲- کاربرد لوله‌های مسی در چه مواردی است؟
- ۱۳- مزایای لوله‌های مسی را بیان کنید.
- ۱۴- انواع لوله‌های مسی را بیان کنید.
- ۱۵- تفاوت قطر نامی لوله‌ی مسی مورد استفاده در تهويه مطبوع و تبرید را با لوله‌ی مسی مورد استفاده در آبرسانی و گازرسانی بیان کنید.
- ۱۶- مشخصات لوله‌ی مسی را، در استاندارد ANSI/ASTM B88، بیان کنید.
- ۱۷- چگونگی عرضه‌ی لوله‌های مسی را، در استاندارد DIN1786، بیان کنید.
- ۱۸*- جدول وزن و جداره‌ی لوله‌های مسی را، براساس استاندارد DIN1786، بیان کنید.
- ۱۹*- جدول کاربرد لوله‌های مسی را، براساس استاندارد DIN1786، توضیح دهید.
- ۲۰- اتصال لوله‌های مسی را توضیح دهید.
- ۲۱- مقررات ملی کاربرد لوله‌های مسی را، در توزیع آب آشامیدنی، بیان کنید.
- ۲۲- پلی مر را تعریف کنید.
- ۲۳- چگونگی تشکیل مولکول پلی اتیلن را توضیح دهید.
- ۲۴- معایب لوله‌های پلی مری و فلزی را بیان کنید.
- ۲۵- نمودار مصرف لوله در اروپا را از روی شکل توضیح دهید.
- ۲۶- خواص پلی اتیلن را بیان کنید.
- ۲۷- علت و چگونگی ساخت پلی اتیلن مشبک شده یا PE-X را توضیح دهید.

- ۲۸- مشخصات لوله‌های PE-X را بیان کنید.
- ۲۹- مشخصات لوله‌های PE-X را از روی جدول بیان کنید.
- ۳۰- چگونگی نام‌گذاری لوله‌ی PE-X را شرح دهید.
- ۳۱- جدول طول عمر لوله‌ی PE-X را توضیح دهید.
- ۳۲- چگونگی لوله‌کشی لوله‌ی یک لایه‌ی PE-X را توضیح دهید.
- ۳۳- درباره‌ی ساختمان لوله‌ی پلی‌ایتلنی PEX-AL-PEX را توضیح دهید.
- ۳۴- چگونگی انساط لوله‌های PEX-AL-PEX و لوله‌های فلزی را مقایسه کنید.
- ۳۵- جدول مشخصات لوله‌ی PEX-AL-PEX را براساس استاندارد ASTM F1281 توضیح دهید.
- ۳۶- انواع پلی‌پروپیلن را نام ببرید و بیان کنید که برای ساخت لوله از چه نوع استفاده می‌شود.
- ۳۷- مشخصات لوله‌ی پلی‌پروپیلن را براساس استاندارد DIN 8078 بیان کنید.
- ۳۸- مقاومت لوله‌ی پلی‌پروپیلن را در برابر دما و فشار، براساس استانداردهای ایزو و دین، از روی جدول و نمودار توضیح دهید.
- ۳۹- طول عمر لوله‌ی تحت فشار bar ۲ و درجه حرارت 80°C را به‌دست آورید.
- *۴۰- فیتنینگ‌های مورد استفاده در لوله‌کشی با لوله‌ی پلی‌پروپیلن را نام ببرید.
- ۴۱- کاربرد لوله‌های پلی‌مری در توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان را بیان کنید.
- ۴۲- لوله‌های پلی‌مری مجاز برای توزیع آب آشامیدنی را نام ببرید.
- ۴۳*- لوله‌های پلی‌مری و فلزی مجاز برای توزیع آب آشامیدنی را نام ببرید.

*- وجود علامت * در مقابل سؤال‌ها به معنای آن است که این سؤال مربوط به قسمت مطالعه آزاد است و در آزمون‌ها از آن استفاده نخواهد شد.